


抗ウイルスハードコート

NK ハード VTK-1




抗ウイルス効果試験結果 (ISO 21702 に準拠)

ウイルス感染価(※エンベロープタイプ)

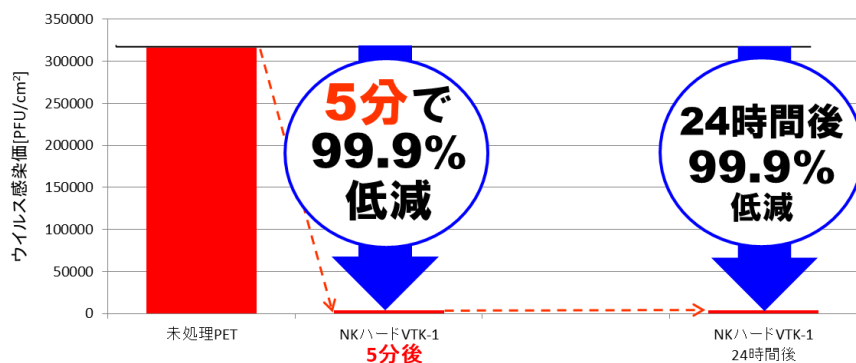

ウイルス感染価(※ノンエンベロープタイプ)

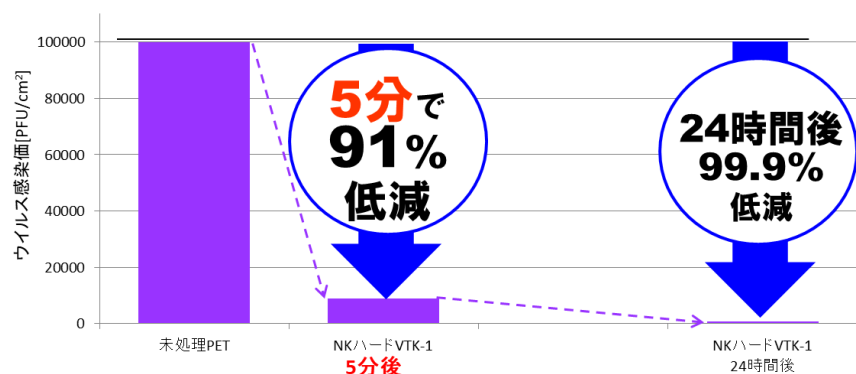

効果持続

6カ月以上

塗工後6カ月経っても抗ウイルス効果を確認！
※継続観測中


アルコール拭き耐性

1カ月以上

1カ月間(1日1回)拭いても
抗ウイルス効果を発揮

物性	
外観	白色液体
粘度[mPa・s](B型25℃)	45
有効成分[wt%]	63
希釈溶剤 (溶剤種の変更はご相談ください)	MEK

塗膜物性	
クロスカット試験	100/100
鉛筆硬度 750g荷重	3H
耐擦傷性 (SW#0000)	2kg × 10往復 傷なし
屈曲性試験 (マンドレル)	φ8mm
ヘイズ	25%

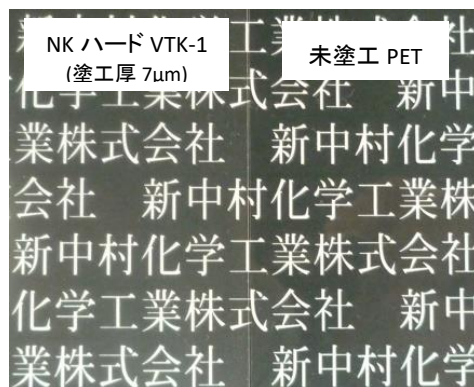

塗工条件

基材 : 易接着 PET (コスモシャイン A4360 100μm)

膜厚 : 7μm (ワイヤーコーター)

乾燥条件 : 80℃ × 3min

硬化条件 : 高圧水銀灯、500mW/cm²、1000mJ/cm²

※本品は開発品です。記載の値は一測定値であり、効果を保証するものではありません。配合成分の特性上、底部に配合物の一部がたまりまます。よく混合してからご使用ください。